

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:

Programoperatør:

Utgiver:

Deklarasjonsnummer:

Moelven Wood AS

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

NEPD-472-330-NO

Godkjent dato:

01.07.2016

Gyldig til:

01.07.2021 (utvidet til 01.11.2021)

Kobberimpregnert trelast i kl AB

Moelven Wood AS

www.epd-norge.no



Generell informasjon

Produkt:

Kobberimpregnert trelast i kl AB

Program operatør:

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf: +47 23 08 82 92
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjon nummer:

NEPD-472-330-NO

ECO Platform registreringsnummer:

-

Deklarasjonen er basert på PCR:

CEN Standard EN 15804 tjener som kjerne PCR
NPCR015 rev1 wood and wood-based products for use in
construction (08/2013).

Erklæringen om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den
underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke
være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon,
livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

Produksjon av 1 m³ kobberimpregnert trevirke i kl AB

Deklarert enhet med opsjon:
Funksjonell enhet:

1 m³ kobberimpregnert trevirke i kl AB, fra vugge-til-grav med
en referanselevetid på 60 år.

Verifikasjon:

Uavhengig verifikasjon av deklarasjonen og data, i henhold til
ISO 14025:2010

☐ internt

☒ eksternt

Tredjeparts verifikator:

Marte Reenaas

(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

Eier av deklarasjonen:

Moelven Wood AS
Kontaktperson: Halvard Nørbech
Tlf: +47 906 87 213
e-post: post.wood@moelven.no

Produsenter:

Moelven Langmoen, Moelven Are, Moelven Edanesågen,
Moelven Soknabruket, Moelven Sørtre, Moelven Trysil,
Moelven Østerdalsbruket.

Produksjonssted:

Norge og Sverige

Kvalitet/Miljøsystem:

PEFC ST 2002:2013 - Chain of Custody of Forest Based
Products

Org. no.:

941 809 030

Godkjent dato:

01.07.2016

Gyldig til:

01.07.2021 (utvidet til 01.11.2021)

Årstall for studien:

2015-2016

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare
hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en
byggningskontekst.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Lars G. F. Tellnes
Norsk Treteknisk Institutt

Lars G. F. Tellnes

Treteknisk 

Godkjent

Håkon Hauan
Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Kobberimpregnert trelast (Cu) Klasse AB (trelast til bruk over bakken) er impregnert med med Tanalith E 3463. Råstoff er heltre (furu) som blir industrielt behandlet ved at impregneringsvæsken blir presset inne i trevirket. Cu-impregnert trelast blir blant annet benyttet til kledning, terrassebord, konstruksjonsvirke, leker, altanrekker og vannbrett.

Tekniske data:

Furu brukt til impregnert har en densitet på 435 kg tørt / m³ trevirke. Ved 25 % trefuktighet har det en densitet på 544 kg /m³.

Terrassebord produseres etter SN/TS 3188, konstruksjonsvirke etter NS-EN 14081, kledning etter NS-EN 14915. Moelven er medlem av Norsk Impregneringskontroll.

Produktspesifikasjon:

Omfatter kledning, terrassebord, konstruksjonsvirke, leker, altanrekker og vannbrett.

Markedsområde:

Norge

Levetid:

20-30 år på terrassebord avhengig av klimatiske forhold, fukt og annen påvirkning. Kledning 60 år og K-virke og leker uten ytre påvirkning av betydning er holdbarheten byggets levetid.

Materialer	kg	%
Trevirke, furu, tørrvekt	435	79,68 %
Impregnering, tørrvekt	2,21	0,40 %
Vann	108,75	19,92 %
Sum produkt	545,96	100,00 %
Plastemballasje	<0,00	
Stålemballasje	0,34	
Sum med emballasje	546,30	


LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

Produksjon av 1 m³ kobberimpregnert trevirke i kl AB

Systemgrenser:

Flytskjema for systemgrensene er vist under. Modul D er beregnet med energisubstitusjon og er nærmere forklart under scenarioene.

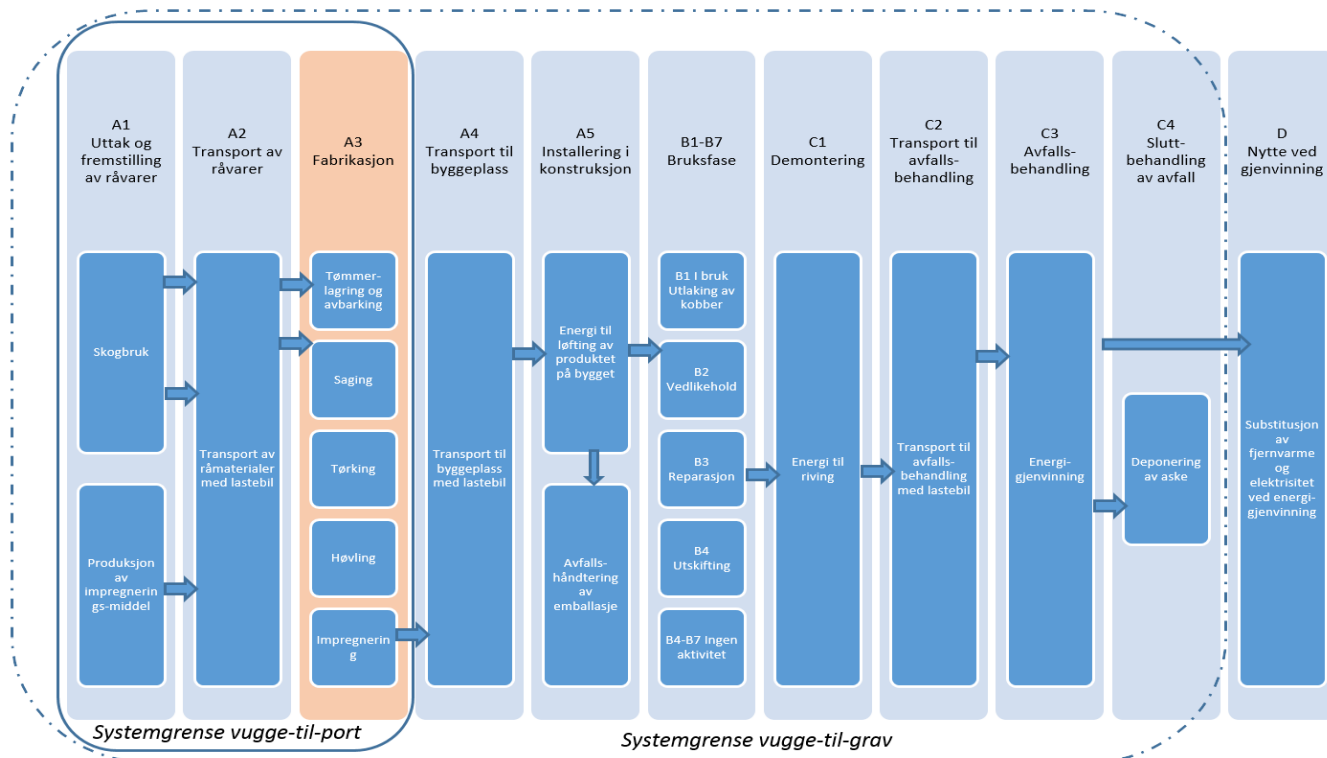

Datakvalitet:

Produksjonsdata er innhentet fra fire produksjonssteder for å gi et representativt snitt for alle produksjonstedene i Moelven. Det ble samlet inn i 2015 og med data for 2014. Data for produksjon av skurlast er basert på NEPD-307-179, men justert for Moelven sine data og Ecoinvent v3.1 som bakgrunnsdata. Data for impregneringsmiddel er fra den spesifikke produsenten. Resterende data er basert på Ecoinvent v3.1 "Allocation cut-off by classification" (2014), men som er justert for å bedre representativiteten.

Allokering:

Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i EN 15804. Inngående energi, vann, avfall og internt transport er delt opp i underprosesser og så allokert etter inntekt mellom hoved- og biproduktene. Påvirkning for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til hovedproduktet der materialet ble brukt.

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Per modul er summen av utelatte material- og energistrømmer ikke over 5%. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Beregning av biogent karboninnhold:

Opptak og utslipp av karbondioksid fra biologisk opphav er beregnet basert på NS-EN 16485:2014. Denne metoden er basert på modularitetsprinsippet i EN 15804:2012, og hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS-EN 16449:2014. Med en densitet på 435 tørr kg/m³ for furu, så vil karboninnholdet omregnet til karbondioksid gi 797,5 kg CO₂ per m³ trevirke. Terrassebeisen i B2 har også et estimert innhold av biogent karbon som tilsvarer 0,776 kg CO₂ per kg terrassebeis.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Det er forutsatt en transport til byggeplass på 200 km, hvor 150 km skjer på stor lastebil og 50 km på en middels stor lastebil. Transportdata er justert til kapasitetsutnyttelse oppgitt av produsenten.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/ Energiforbruk	Verdi (l/t)
Bil	70	EURO5, >32 tonn	150	0,015 l/tkm	2,25
Bil	25	EURO4, 16-32 tonn	50	0,047 l/tkm	2,35

Det er antatt 5 % svinn av produktet på byggeplass, 1 MJ energibruk og avfallshåndtering av emballasjen.

Det er ingen LCA-relatert miljøpåvirkning i bruk. Kopperimpregnert trevirke utsatt for regn eller vask vil ha en utlaking av 5-10 % av kobberinnholdet. Utlakingstesting er ikke påkrevd i EPD inntill målemetodene er harmonisert.

Byggefase (A5)

	Enhet	Verdi
Emballasjeavfall	kg	0,34
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	0,278
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	27,3
Materialer fra avfallsbehandling	kg	
Støv i luften	kg	

Montert produkter i bruk (B1)

	Enhet	Verdi
Utlaking av kobber (cirka estimat)	kg	0,05

Brukt som terrassebord blir ofte vedlikeholdt med terrassebeis, mens annen bruk har som regel ingen vedlikehold. Vedlikehold for terrassebord er deklarerert i B2 og antar et strøk hvert 3. år og som gir totalt 90 kg påført over 60 år. I B3 er det antatt at 10 % skiftes ut som reparasjon.

Produktet brukt som kledning og konstruksjonsvirke krever normalt ingen utskiftning i byggets levetid, mens bruk som terrassebord vil normal måtte skiftes ut i løpet av en periode på 60 år. I et scenario med normal belastning er det antatt at det blir foretatt en utskiftning av terrassebordene i løpet av 60 år.

Vedlikehold (B2)/Reparasjon (B3)

	Enhet	Verdi
Vedlikeholdsfrekvens*	År	3
Hjelpematerialer - Vaskemiddel per gang	kg	0,114
Andre ressurser - Terrassebeis per gang	kg	4,5
Vannforbruk - vask før beis per gang	kg	2,28
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	55

Utskifting (B4)/Renovering (B5)

	Enhet	Verdi
Utskiftingsfrekvens* terrassebord	År	30
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Utskifting av slitte deler	0	

* Tall eller referanselevetid

Avfall av kopperimpregnert treverk er klassifisert som behandlet trevirke (1142) i NS 9431:2011, men blir i tvilstilfeller behandlet som CCA-impregnert trevirke (7098). Håndteres med forbrenning med energutnyttelse (0007) i anlegg med tillatelse til det. Mengder oppgir uten/med B2.

Produktet har ingen drifts energi eller vannbruk.

Drifts energi (B6) og vannbruk (B7)

	Enhet	Verdi
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Utstyrets varmeeffekt	kW	

Slutfase (C1, C3, C4)

	Enhet	Verdi
Farlig avfall	kg	
Blandet avfall	kg	546/576
Gjenbruk	kg	
Resirkulering	kg	
Energigjenvinning	kg	546/576
Til deponi	kg	

Transporten av treavfall er basert på gjennomsnittsavstand for 2007 i Norge og utgjør 85 km (Raadal et al. (2009).

Transport avfallsbehandling (C2)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/ Energiforbruk	Verdi (l/t)
Bil		Uspesifisert	85	0,045 l/tkm	3,8

Gevinsten av eksportert energi fra energigjenvinning i kommunalt avfallsanlegg er beregnet med erstatning av norsk el-miks og norsk fjernvarmemiks. Data for el-miks er samme som brukt i A1-A3 og fjernvarmemiks er basert på produksjonen i 2013.

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D) k-virke /kledning, uten B2 og B4

	Enhet	Verdi
Substitusjon av elektrisk energi	MJ	528
Substitusjon av termisk energi	MJ	5952
Substitusjon av råmaterialer	kg	0

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D) terrassebord, med B2 og B4

	Enhet	Verdi
Substitusjon av elektrisk energi	MJ	993
Substitusjon av termisk energi	MJ	11193
Substitusjon av råmaterialer	kg	0

LCA: Resultater

Resultatene for global oppvarming i A1-A3 gir store utslag for opptaket av 797,5 kg karbondioksid gjennom fotosyntesen under trevirkets vekst. Den samme mengden karbondioksid slippes ut ved avfallsforbrenning i C3.

Bruk som terrassebord gir typisk andre behov for vedlikehold og utskifting enn typisk bruk som kledning og konstruksjonsvirke. Modulene B2 og B4 er derfor ment i utgangspunktet for når kopperimpregneret trelast blir brukt som terrassebord. Dette gir andre utslag for modulene C3, C4 og D, så disse er beregnet hver for seg.

I scenario med bruk som terrasse er det beregnet med et opptak på av 69,8 kg karbondioksid i modul B2 som følge av de biogene råmaterialene i terrassebeisen og hvor samme mengde beregnes som utslipp i modul C3 for terrasse.

I tabellen for ressursbruk og modul C3 vil indikatoren for energi som råmateriale (RPEM) være negativ og energi brukt som energibærer (RPEE) være tilsvarende positiv. Dette er fordi energimengden i materialet blir energigjenvunnet ved forbrenning og da brukt som energibærer istedenfor materiale.

Variasjonen i noen energi- og materialstrømmer er stor mellom de ulike produksjonsstedene (20-50%), men ingen av disse har stor betydning for resultatene. Av energi- og materialstrømmene som har betydelig bidrag til resultatene er variasjonen <20% og det er da antatt at variasjon på resultatene er <20% mellom produksjonsstedene.

Alle indikatorene har blitt vurdert i studien, men noen er vurdert til å være under cut-off grensene og verdien satt til null.

Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklart, MIR = modul ikke relevant)

Produktfase			Konstruksjon installasjon fase		Bruksfase							Sluttfase				Etter endt levetid
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjon installasjon fase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskifting	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk-gjenvinning-resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	Terrasse B2	B3	Terrasse B4	B5, B6, B7
GWP	kg CO ₂ -ekv	-7,36E+02	1,00E+01	4,38E+00	0,00E+00	1,16E+02	9,14E+00	9,14E+01	0,00E+00
ODP	kg CFC11-ekv	1,09E-05	1,86E-06	7,26E-07	0,00E+00	1,94E-05	1,52E-06	1,52E-05	0,00E+00
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	3,99E-02	1,73E-03	2,39E-03	0,00E+00	8,78E-02	5,00E-03	5,00E-02	0,00E+00
AP	kg SO ₂ -ekv	3,98E-01	3,79E-02	2,92E-02	0,00E+00	8,87E-01	6,11E-02	6,11E-01	0,00E+00
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	7,30E-02	6,09E-03	5,66E-03	0,00E+00	3,51E-01	1,18E-02	1,18E-01	0,00E+00
ADPM	kg Sb-ekv	1,93E-04	2,71E-05	1,32E-05	0,00E+00	9,41E-04	2,65E-05	2,65E-04	0,00E+00
ADPE	MJ	9,43E+02	1,63E+02	6,37E+01	0,00E+00	2,37E+03	1,33E+02	1,33E+03	0,00E+00

Miljøpåvirkning

		K-virke/kledning, uten B2 og B4					Terrassebord, med B2 og B4		
Parameter	Unit	C1	C2	C3	C4	D	C3	C4	D
GWP	kg CO ₂ -ekv	7,02E-03	6,41E+00	8,07E+02	2,46E-02	-3,67E+01	8,77E+02	3,18E-02	-6,92E+01
ODP	kg CFC11-ekv	6,09E-10	1,18E-06	5,10E-07	7,55E-09	-4,00E-06	5,94E-07	9,99E-09	-7,56E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	1,87E-06	1,24E-03	4,68E-03	9,71E-06	-2,23E-02	5,01E-03	1,31E-05	-4,20E-02
AP	kg SO ₂ -ekv	3,93E-05	3,38E-02	1,12E-01	1,78E-04	-2,40E-01	1,20E-01	2,31E-04	-4,52E-01
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	8,77E-06	6,26E-03	2,71E-02	2,78E-05	-5,77E-02	2,87E-02	3,58E-05	-1,09E-01
ADPM	kg Sb-ekv	1,73E-07	2,11E-05	1,06E-05	3,33E-08	-7,35E-05	1,22E-05	4,33E-08	-1,38E-04
ADPE	MJ	5,69E-02	1,04E+02	6,01E+01	7,52E-01	-4,82E+02	6,60E+01	9,84E-01	-9,09E+02

GWP Globalt oppvarmingspotensial; ODP Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; POCP Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; AP Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP Overgjødslingspotensial; ADPM Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; ADPE Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser

Ressursbruk						Terrasse		Terrasse	
Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5, B6, B7
RPEE	MJ	2,02E+03	2,08E+00	5,17E+02	0,00E+00	5,12E+02	1,08E+03	1,08E+04	0,00E+00
RPEM	MJ	8,40E+03	0,00E+00	8,83E+00	0,00E+00	6,02E+02	1,85E+01	1,85E+02	0,00E+00
TPE	MJ	1,04E+04	2,08E+00	5,26E+02	0,00E+00	1,11E+03	1,10E+03	1,10E+04	0,00E+00
NRPE	MJ	1,07E+03	1,66E+02	7,14E+01	0,00E+00	2,32E+03	1,49E+02	1,49E+03	0,00E+00
NRPM	MJ	8,98E+01	0,00E+00	3,52E+00	0,00E+00	1,31E+02	7,39E+00	7,39E+01	0,00E+00
TRPE	MJ	1,16E+03	1,66E+02	7,49E+01	0,00E+00	2,45E+03	1,57E+02	1,57E+03	0,00E+00
SM	kg	5,19E-01	0,00E+00	2,60E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,45E-02	5,45E-01	0,00E+00
RSF	MJ	4,15E+00	0,00E+00	3,14E-01	0,00E+00	5,92E-01	5,90E-01	5,90E+00	0,00E+00
NRSF	MJ	2,77E+00	0,00E+00	2,09E-01	0,00E+00	3,95E-01	3,93E-01	3,93E+00	0,00E+00
W	m ³	4,12E+00	3,19E-02	2,51E-01	0,00E+00	4,02E+00	4,66E-01	4,66E+00	0,00E+00

Ressursbruk			K-virke/kledning, uten B2 og B4				Terrassebord, med B2 og B4		
Parameter	Unit	C1	C2	C3	C4	D	C3	C4	D
RPEE	MJ	1,13E+00	1,30E+00	8,23E+03	1,76E-02	-2,77E+03	8,54E+03	2,31E-02	-5,22E+03
RPEM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	-8,23E+03	0,00E+00	0,00E+00	-8,53E+03	0,00E+00	0,00E+00
TPE	MJ	1,13E+00	1,30E+00	2,84E+00	1,76E-02	-2,77E+03	3,11E+00	2,31E-02	-5,22E+03
NRPE	MJ	9,40E-02	1,05E+02	8,15E+01	7,69E-01	-5,42E+02	8,77E+01	1,01E+00	-1,02E+03
NRPM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	-1,94E+01	0,00E+00	0,00E+00	-1,94E+01	0,00E+00	0,00E+00
TRPE	MJ	9,40E-02	1,05E+02	6,20E+01	7,69E-01	-5,42E+02	6,82E+01	1,01E+00	-1,02E+03
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RSF	MJ	9,60E-03	0,00E+00	1,43E+00	0,00E+00	-3,37E+03	1,43E+00	0,00E+00	-6,29E+03
NRSF	MJ	6,40E-03	0,00E+00	9,55E-01	0,00E+00	-2,24E+03	9,55E-01	0,00E+00	-4,20E+03
W	m ³	8,54E-03	2,01E-02	2,41E-01	8,44E-04	-9,72E+00	2,58E-01	1,11E-03	-1,83E+01

RPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; RPEM Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TPE Total bruk av fornybar primærenergi; NRPE Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; NRPM Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; TRPE Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM Bruk av sekundære materialer; RSF Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; W Netto bruk av ferskvann

Livsløpets slutt - Avfall						Terrasse		Terrasse	
Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5, B6, B7
HW	kg	9,06E-01	4,49E-02	2,83E-01	0,00E+00	1,49E+00	5,93E-01	5,93E+00	0,00E+00
NHW	kg	3,46E+01	1,10E+01	2,90E+00	0,00E+00	6,15E+01	6,04E+00	6,04E+01	0,00E+00
RW	kg	8,11E-03	1,06E-03	5,03E-04	0,00E+00	5,89E-03	1,05E-03	1,05E-02	0,00E+00

Livsløpets slutt - Avfall			K-virke/kledning, uten B2 og B4				Terrassebord, med B2 og B4		
Parameter	Unit	C1	C2	C3	C4	D	C3	C4	D
HW	kg	1,83E-04	2,57E-02	2,09E+00	2,58E+00	-7,50E-01	2,10E+00	2,80E+00	-1,41E+00
NHW	kg	6,41E-03	5,93E+00	5,21E+00	8,72E-01	-8,99E+00	6,12E+00	1,54E+00	-1,69E+01
RW	kg	7,20E-07	6,68E-04	1,62E-04	4,29E-06	-2,32E-03	1,82E-04	5,68E-06	-4,37E-03

HW Avhendet farlig avfall; NHW Avhendet ikke-farlig avfall; RW Avhendet radioaktivt avfall

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer						Terrasse		Terrasse	
Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5, B6, B7
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	8,51E-01	0,00E+00	4,25E-02	0,00E+00	3,25E-01	8,94E-02	8,94E-01	0,00E+00
MER	kg	3,28E+00	0,00E+00	1,64E-01	0,00E+00	3,76E-01	3,44E-01	3,44E+00	0,00E+00
EEE	MJ	1,84E+00	0,00E+00	2,28E+01	0,00E+00	0,00E+00	4,79E+01	4,79E+02	0,00E+00
ETE	MJ	2,08E+01	0,00E+00	2,57E+02	0,00E+00	0,00E+00	5,40E+02	5,40E+03	0,00E+00

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer			K-virke/kledning, uten B2 og B4				Terrassebord, med B2 og B4		
Parameter	Unit	C1	C2	C3	C4	D	C3	C4	D
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	4,54E+02	0,00E+00	-5,28E+02	4,71E+02	0,00E+00	-9,93E+02
ETE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	5,12E+03	0,00E+00	-5,95E+03	5,31E+03	0,00E+00	-1,12E+04

CR-komponenter for gjenbruk; MR Materialer for resirkulering; MER Materialer for energigjenvinning; EEE Eksportert elektrisk energi; ETE Eksportert termisk energi

Lese eksempel: $9,0 \text{ E-03} = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, medium spenning (produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte overføringstap i nettet) av anvendt elektrisitet for produksjonprosessen (A3).

Data kilde	Mengde	Enhet
Econinvent v3.1 (juni 2014) - norsk mix	22,8	gram CO ₂ -ekv./kWh
Econinvent v3.1 (juni 2014) - svensk mix	59	gram CO ₂ -ekv./kWh

Farlige stoffer

- ☒ Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten
- ☐ Produktet inneholde stoffer som er under 0,1 vekt% på REACH Kandidatliste
- ☐ Produktet inneholde stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten, se tabell under Spesifikke norske krav.
- ☐ Produktet inneholder ingen stoffer på REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten. Produktet kan karakteriseres som farlig avfall (etter Avfallsforskriften, Vedlegg III), se tabell under Spesifikke norske krav.

Transport

Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge: 0 km

Inneklima

Det er ikke gjennomført tester på produktet med henblikk på inneklima. Produktet er ment for bruk utendørs.

Klimadeklarasjon

Det er ikke utarbeidet klimadeklarasjon for produktet.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010	<i>Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.</i>
NS-EN ISO 14044:2006	<i>Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer</i>
NS-EN 15804:2012+A1:2013	<i>Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer</i>
ISO 21930:2007	<i>Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products</i>
Tellnes, L.G.F 2016	<i>LCA-report for Moelven Wood AS. Report nr. 310385-1 from Norwegian Institute of Wood Technology, Oslo, Norway.</i>
NPCR015 rev1	<i>Product category rules for wood and wood-based products for use in construction</i>
Ecoinvent v3.1	<i>Swiss Centre of Life Cycle Inventories. www.ecoinvent.ch</i>
Statistisk sentralbyrå	<i>Tabell 04730: Forbruk av brensel til bruttoproduksjon av fjernvarme, 2014</i>
NS-EN 16449:2014	<i>Tre og trebaserte produkter - Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid</i>
NS-EN 16485:2014	<i>Tømmer og skurlast - Miljødeklarasjoner - Produktkategoriregler for tre og trebaserte produkter til bruk i byggverk</i>
Raadal et al. (2009).	<i>Raadal, H. L., Modahl, I. S. & Lyng, K-A. (2009). Klimaregnskap for avfallshåndtering, Fase I og II. Oppdragsrapport nr 18.09 fra Østfoldforskning, Norge</i>
Evans, F. G. 2010	<i>Liten utlakning fra kopperimpregnert tre. Sluttrapport prosjekt Kopperlakning. Norsk Treteknisk Institutt.</i>
NEPD-307-179-NO	<i>EPD for skurlast av gran eller furu. Treindustrien.</i>
NS 9431:2011	<i>Klassifikasjon av avfall</i>
SN/TS 3188:2011	<i>Trykkimpregnert terrassebord</i>
NS-EN 14081	<i>Trekonstruksjoner - Styrkesortert konstruksjonsvirke med rektangulært tverrsnitt</i>
NS-EN 14915:2013	<i>Panelbord og kledning av heltre - Egenskaper, evaluering av samsvar og merking</i>

 epd-norge.no The Norwegian EPD Foundation	Program operatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norge	Tlf: +47 23 08 82 92 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjonen Moelven Wood AS Sagveien 10, NO-2074 Eidsvoll Verk Norge	Tlf: +47 63 95 97 50 Fax: e-post: post.wood@moelven.no web: www.moelven.no
	Forfatter av Livssyklusrapporten Lars G. F. Tellnes Norsk Treteknisk Institutt Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo, Norge	Tlf: +47 98 85 33 33 Fax: - e-post: firmapost@treteknisk.no web: www.treteknisk.no